

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 体思（北京）体育发展有限公司

样品名称： 隔音减震地垫

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260109S332

第 1 页 共 6 页

委托单位 : 体思(北京)体育发展有限公司
委托单位地址 : 北京市海淀区丹棱街16号地下一层YH109
样品名称 : 隔音减震地垫
商标名称 : 体思
规格型号 : TS-DD001
样品数量 : 3PCS
制造厂商 : /
制造商地址 : /
送检日期 : 2025年12月29日

检测依据 : GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》, GB/T 8826-2019, GB/T 21841-2019, GB/T 3512-2014, GB 6566-2010

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年01月09日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段45号(办公楼及厂房)2栋101-116房、216房



报告编号: HBC260109S332

第 2 页 共 6 页

1. 检测环境条件

温度: 符合要求, 湿度: 符合要求

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果		单项判定
物理 机械 性能	冲击吸收	%	25~50	0°C	37.5	合格
				23°C	40.6	
				50°C	44.3	
	垂直变形	mm	0.6~3.0	1.1		合格
	抗滑值 (20°C)	BPN	80~110 (干测)	105		合格
	拉伸强度	MPa	≥0.5	0.8		合格
	拉断伸长率	%	≥40	83		合格
	阻燃性能	级	I	I		合格
	高低温耐老化性能	次	80	85		合格
	外观无明显变化, 无开裂、无起泡	小时	640	700		合格
	地垫通过尺寸稳定值检测数值 X(横) 向为 ≤0.15%, Y(纵) 向为 ≤0.15%	度	0.15%	0.14%		合格
	低温脆性无破坏破坏数值为 0 (在-50°C 温度下), 地垫通过拉伸强度 (速度: 500mm/min)	帕	1.9MPa	2.0MPa		合格
	拉断伸长率	比	680%	700%		合格
物理性能头部撞击测试临界跌落高度	米	1.5m	1.6m		合格	
检测物流性能防滑测试	级	R10	R11		合格	

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260109S332

第 3 页 共 6 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
抗老化剂成份含量				
2, 2, 4-三甲基-1, 2-二氢喹啉聚合物	g/kg	≥0.07%	0.09%	合格
N-异丙基-N-苯基对苯二胺	g/kg	≥0.20%	0.21%	合格
耐化学测试	数值	0	0	合格
(醋酸、酒精、矿物油、NaOH 溶液、HCl 溶液、H2SO4 溶液、5%氨溶液、漂白剂、酚类消毒剂、煤油、橄榄油、汽油) ≥12 种试剂表面均无变化反应				
有害物含量				
3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP)	g/kg	≤1.0	0.03	合格
3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIBP) 总和	g/kg	≤1.0	未检出	合格
短链氯化石蜡 (C10-C13)	g/kg	≤1.5	未检出	合格
七甲基三硅氧烷	w/w	≤0.1%	未检出	合格
十甲基四硅氧烷	w/w	≤0.1%	未检出	合格
十二甲基五硅氧烷	w/w	≤0.1%	未检出	合格
4, 4'-二氨基-3, 3'-二氯二苯甲烷 (MOCA)	g/kg	≤1.0	未检出	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。


地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260109S332

第 4 页 共 6 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	
有害物质含量	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和	g/kg	≤0.2	0.03	合格
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)	g/kg	≤1.0	未检出	合格
	可溶性铅	mg/kg	≤50	未检出	合格
	可溶性镉	mg/kg	≤10	未检出	合格
	可溶性铬	mg/kg	≤10	未检出	合格
	可溶性汞	mg/kg	≤2	未检出	合格
有害物质释放量	甲醛	mg/(m ² ·h)	≤0.4	0.09	合格
	苯	mg/(m ² ·h)	≤0.1	未检出	合格
	甲苯、二甲苯和乙苯总和	mg/(m ² ·h)	≤1.0	0.02	合格
	二氧化硫	mg/(m ² ·h)	≤7.0	未检出	合格
无机填料	无机填料含量	%	≤65	7	合格
气味	气味等级	级	≤3	3	合格
放射性核素检测	装饰材料的要求,	级	A	A	合格
	内照射指数 IRa	照度	≤0.1	0.1	合格
	外照射指数 Iy	照度	≤0.1	0.1	合格

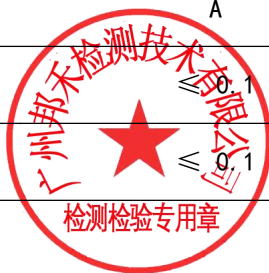

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260109S332


第 5 页 共 6 页

样品图片

正面图



截面图

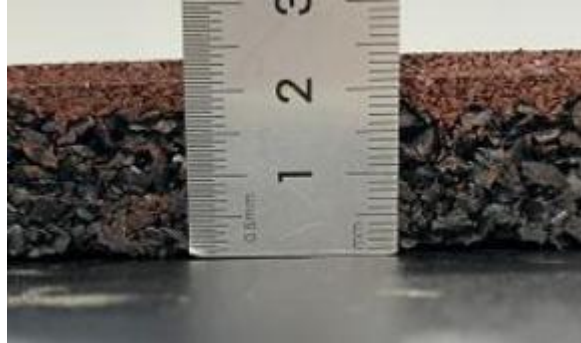

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260109S332

第 6 页 共 6 页

背面图



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房